



窓ガラス用遮熱 IR UV コート

AQ SHIELD Z2 α [無溶剤一液型]

【AQ シールド Z2 α 】は、ハイブリッド無機ガラス塗料に、アンチモンドープ酸化スズ（ATO）を配合し、遮熱効果を高めた『ガラス用遮熱断熱コーティング剤』です。

紫外線を99%カット・赤外線を60~80%以上カットし省エネ、節電、CO2削減に有効です。

特殊シリカとナノレベルの金属微粒子（ATO）の配合で、室内の暖房時の放射熱を吸収し室内側に再放射するため、窓ガラスからの熱を、逃げにくくします。

また、高硬度（鉛筆硬度9H）・高耐擦傷性で、防汚性や耐薬品性などに優れています。

〈特徴〉

1. 紫外線・赤外線をカットするガラス等の『ガラス用遮熱断熱コーティング剤』です。
2. 密着性に優れ、プライマーが必要なく、1コートでコーティングが可能です。
3. レベリング性能が良く、臭気も少なく、現場施工性に大変優れています。
4. 透明な塗膜で、12年以上の耐候性・耐久性能があります。
5. ATOの帯電防止機能により、施工中にホコリ等が入りにくい仕様になっています。

代表特性

項目	性状	備考
外 観	紺色透明液体	
組 成 ・ 成 分	ナノシリカ	主溶剤：MMB など
比 重	0.9	23℃
保 存 安 定 性	6 ヶ月	

使用方法

塗 装 方 法	スポンジコート、スプレー、ローラー、Dipping 施工など
ガ ン 口 径	1.3~1.5mm ϕ
膜 厚	3~5 μ m
塗 布 量	20~30g/m ²
指 触 乾 燥	40~50 分 (30℃)
常 温 乾 燥	24 時間、完全硬化 3 日
強 制 乾 燥	80℃×30 分、完全硬化は強制乾燥後、常温乾燥 1 日



AQ SHIELD Z2α 塗膜性能データ

試験項目	試験条件	試験結果
鉛筆硬度	三菱鉛筆ユニを使用	9H
付着性試験	2mm方眼100個作成、セロテープ剥離テスト	100/100
耐衝撃試験	デュボン式 R=1/2”、W=4.9N、H=30cm	異常なし
耐屈曲試験	2mmφ	異常なし
耐アルカリ試験	水酸化カルシウム飽和溶液に24時間浸漬後(20℃)	異常なし
耐酸試験	5%硫酸水溶液に24時間浸漬(20℃)	異常なし
耐溶剤性	ラビングテスト(500g荷重/10往復)	
	1) MEKラビングテスト(500g荷重/10往復)	異常なし
	2) ラッカーシンナー(500g荷重/10往復)	異常なし
	3) アセトン(500g荷重/10往復)	異常なし
	4) トルエン(500g荷重/10往復)	異常なし
	5) ベンジン(500g荷重/10往復)	異常なし
	6) 無鉛ガソリン(500g荷重/10往復)	異常なし
耐水性	水道水、240時間浸漬(20℃)	異常なし
耐温水性	水道水、240時間浸漬(50℃)	異常なし
耐候性	サンシャインウエザオメーター(2000時間) 光沢保持率	95%以上
耐冷熱サイクル	60℃×3hr ⇔ -20℃×3hr (10サイクル)	異常なし
耐塩水噴霧性	35℃、5%食塩水、500時間	異常なし
PRTR法該当物質	該当せず	
毒物・劇物取締法	該当せず	
RoHS指令物質	含有せず	

※ 素材：ガラス板 膜厚：4μm 硬化条件：80℃×30分乾燥後、室温下で3日間放置後試験

遮熱等の効果(分光光度計による)

紫外線カット率	98%以上
近赤外線カット率	60~80%
可視光透過率	82%以上
夏場の効果	外部からの放射熱の透過を軽減
冷房効果	冷房温度を2~3℃高く設定可能
冬場の効果	内部からの放射熱の透過を軽減
暖房効率	暖房温度を2~3℃低く設定可能



世界最高水準のガラス遮熱 IR UV コート

AQ SHIELD Z2α

- 省エネ・節電対策・建物の長寿命化・結露抑制効果
- 夏の室内温度の上昇を抑制、紫外線を99%カット
- 冬、ガラスから室内熱が逃げる室内温度低下を抑制
- 窓ガラスに塗ることで、赤外線カット率60~80%以上を発揮
- 可視透過率は、82%以上と高い数値を示す優れた透明性
- 窓ガラスの遮熱断熱に効果を発揮し、エアコンの冷暖房効果がアップ
- 速乾性で40分程度で乾き、臭いも残らない画期的なガラスコーティング
- 追随性が高く、コーティング膜がガラスに合わせて収縮・膨張します
- ワイドガラス・曲面ガラス・凸凹ガラスなどにも、塗布が可能
- 高耐候性能があるので、12年以上の耐久性を実現
- ガラス自体に蓄熱させることによる、結露防止効果
- 室内家具・絨毯・カーテン等の、色あせ劣化防止
- 塗布前と塗布後では、外気温度差2~3℃
- 超高硬度な塗膜で、キズが付きづらい
- 昆虫、羽虫、蛾などの飛来防止



使用用途


住宅・ビル・マンション・ホテル・オフィス・工場・店舗・ショールーム・コンビニ・スポーツクラブ
病院・学校・図書館・美術館・美容室・スーパー・ブティック・ドラッグストア・ガソリンスタンド
自動車・電車・バス・船舶など省エネ・節電対策・暑さ防止・紫外線予防の必要な場所

使用できる素材

屋内外ガラス、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネート、塩ビ等の、透明な素材に塗布することができる



分光光度計透過率測定結果

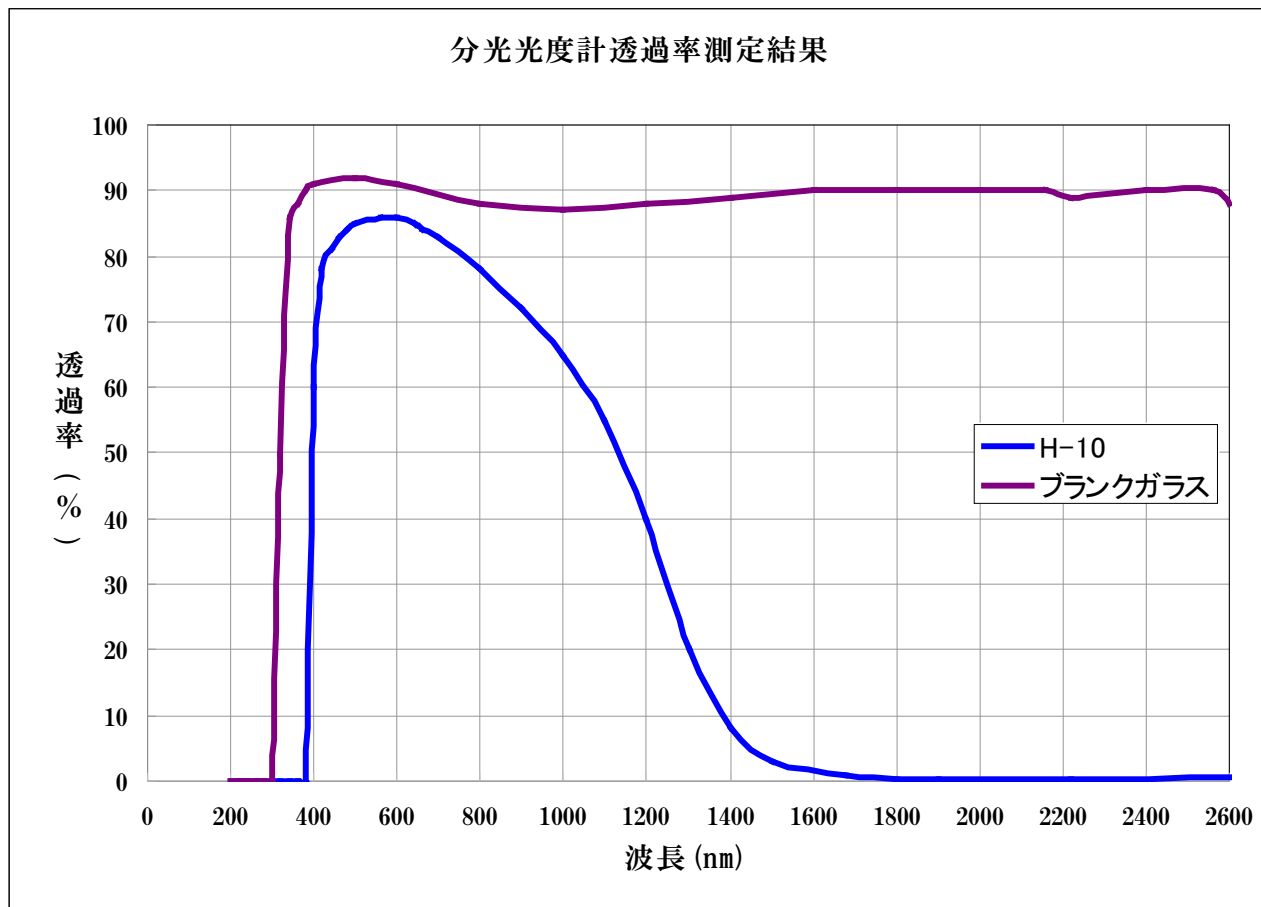

※H-10《AQ SHIELD Z2α コーティング》

※blank glass《無塗装》

使用上の注意

■清掃の際は、やわらかい布をご使用下さい。

塗装時の注意事項

- 塗装環境 ・通気性の悪い環境下での使用は、避けてください。
- 前処理 ・素材表面の油分・水分・汚れは、溶剤脱脂により十分に除去してください。
- 塗 装 ・塗装は速やかに行ってください。長時間放置すると目詰まり、塗りムラの原因となります。
・膜厚は、指定された範囲内になるよう管理してください。
- 乾 燥 ・乾燥時に有機ガスが発生しますので、換気・排気を十分に行ってください。
- 廃 棄 ・塗料の使用残や廃液の処理は、MSDS（製品安全データシート）に従ってください。
- 取扱注意 ・可燃性の有機溶剤を使用しているため、火気のある所では使用しないで下さい。
・皮膚や粘膜、特に眼などに刺激性があるため接触しないよう十分注意してください。
・接触した場合は多量の水で洗浄してください。

AQ CO., LTD.

〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目6-12 MIYUKI BLDG.7F

TEL 03-6311-7674 FAX 03-6311-7675